


Wasserdichtheit

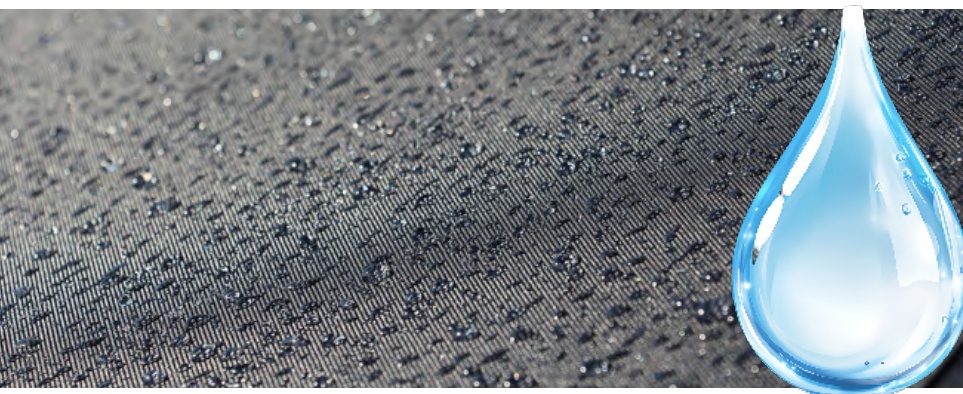

3.500 mm

Wassersäule

Konservativer Nennwert der Einzelmessungen, alle Einzelmessungen liegen über 3.000mm.

Die Wasserdichtheit unserer Zeltplane wird nach DIN EN ISO 811 geprüft, der Norm für technische Textilien wie Zelt- und Planenstoffe. Wassersäulen-Angaben nach EN 343 stammen aus der Prüfung von Regenschutzkleidung und sind mit Zeltplanen nicht vergleichbar.

Unsere Beschichtung ist so ausgelegt, dass die Brandschutz Klassifizierung B-s1,d0 erhalten bleibt; eine dickere Beschichtung für höhere Wassersäulen wäre bei Polyesterplanen kontraproduktiv. Wir haben uns bewusst für den Brandschutz entschieden, denn Regen bildet doch keine 3,5m hohe Säule auf dem Dach, und für die Dichtheit eines Zeltdachs sind ohnehin die Nähte entscheidend. Diese sind bei VeroTENT doppelt genäht und mit Spezial PU-Band verschweißt. Dank der idealen Passform läuft Regen außerdem ab, ohne Wassersäcke zu bilden.

Prüfung	nach Norm	DIN EN ISO 811:2018-08
	Bericht	26.1.12.0929/1 vom 07.07.2026
	Prüfzeitraum	10.04.2026 - 06.07.2026
Prüfgegenstand	VeroTENT Zeltplane Supratex*	
	Material	farbiges Polyestergewebe
	Beschichtung	einseitig PU
	Flächengewicht	211-259 g/m ²
	geprüfte Proben	je 5 Proben im Neuzustand; Musterabschnitte in schwarz, weiß
Prüfinstitut	Hohenstein Laboratories, 74357 Bönningheim, Deutschland	
Auftraggeber	Oberaigner Partyzelt & Catering GmbH, 3354 Wolfsbach, Österreich	

* Die Prüfmuster entsprechen der Serienware aus drei Schichten: UV-Versiegelung - Oxford 600D - PU-Beschichtung.

Zur Einordnung: Der Prüfbericht gibt die Messwerte in mbar an. Die hier genannte Wassersäule in mm ist eine Einheitenumrechnung mit dem Faktor 1 mbar = 10,197 mm Wassersäule (1 mbar = 100 Pa; 1 mm Wassersäule = 9,80665 Pa). Der angegebene Kennwert ist ein konservativer Nennwert, kein garantierter Mindestwert der Einzelmessung.

Vollständiger Nachweis: Dieses Datenblatt fasst das Ergebnis der oben genannten Prüfung zusammen. Der vollständige, autorisierte Prüfbericht der Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt; rechtsverbindlich ist allein dieses Dokument. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.

Stand: September 2026